



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX04L

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,20%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,03%
K ₂ O	inf à	0,01%
TiO ₂	inf à	0,06%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité	≈ 8%
TEN/D10.....	329 µm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés

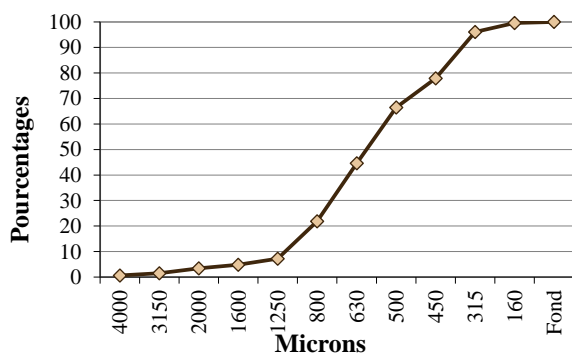

Tamissage

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances passants cumulés %
4000	0,00	0,64	99,36	
3150	0,86	1,50	98,50	
2000	1,92	3,42	96,58	70 à 100 %
1600	1,41	4,83	95,17	
1250	2,39	7,22	92,78	
800	14,65	21,87	78,13	60 à 95 %
630	22,73	44,60	55,40	30 à 80 %
500	21,86	66,46	33,54	
450	11,41	77,87	22,13	
315	18,19	96,06	3,94	0 à 15 %
160	3,57	99,63	0,37	0 à 5 %
Fond	0,37	100,00	0,00	

Histogramme des refus partiels

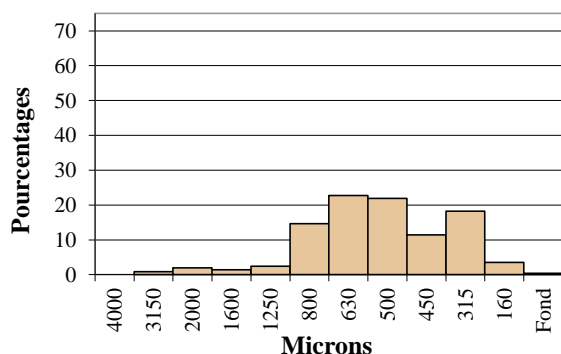

Indice : B
Date : 02.01.2016