



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX1000LS

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,20%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,03%
K ₂ O	inf à	0,01%
TiO ₂	inf à	0,06%


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité (sortie usine) inf à	0,1%
TEN/D10.....	1046 µm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés (AFNOR)

Tamissage AFNOR

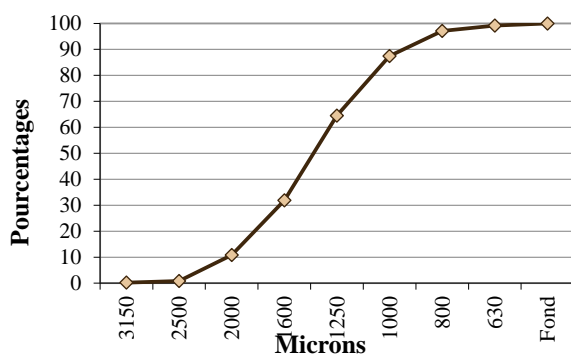

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
3150	0,00	0,18	99,82	98 - 100
2500	0,60	0,78	99,22	97 - 100
2000	10,65	10,83	89,17	80 - 99
1600	31,10	31,88	68,12	45 - 85
1250	32,60	64,48	35,52	10 - 45
1000	22,96	87,44	12,56	2 - 30
800	9,68	97,12	2,88	0 - 20
630	2,04	99,16	0,84	0 - 10
Fond	0,84	100,00	0,00	0

Histogramme des refus

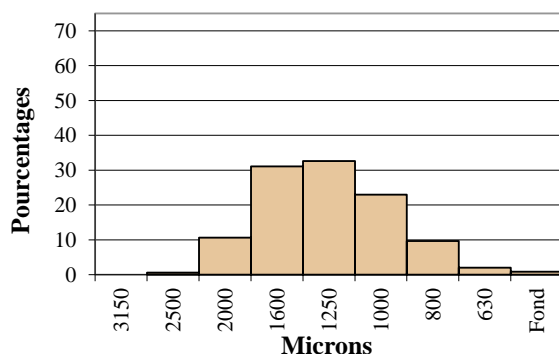

Indice : B

Date : 02.01.2017