



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX500L

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,20%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,04%
K ₂ O	inf à	0,02%
TiO ₂	inf à	0,06%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité	≈ 4%
TEN/D10.....	173 μm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés

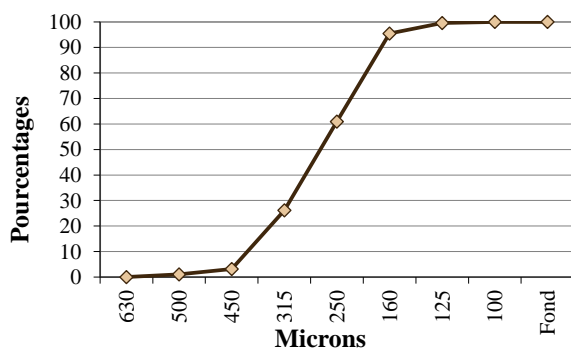

Tamissage

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
630	0,00	0,02	99,98	98 - 100
500	1,05	1,07	98,93	93 - 100
450	2,06	3,13	96,87	90 - 100
315	23,09	26,22	73,78	60 - 85
250	34,77	60,99	39,01	20 - 50
160	34,51	95,50	4,50	0 - 10
125	4,11	99,61	0,39	0 - 4
100	0,39	100,00	0,00	0 - 2
Fond	0,00	100,00	0,00	0

Histogramme des refus partiels

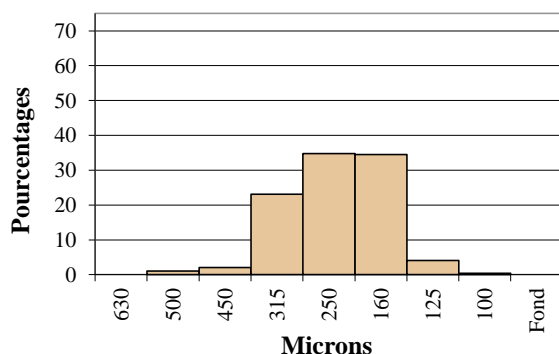

Indice : C

Date : 02.01.2018